

## Отчет по результатам предотгрузочной инспекции (PSI)

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Клиент			
Номер отчета	PSI20260316-03		
Дата отчета	23.03.2026		
Товар	Рулоны стали		
Название Поставщика	Zhengzhou Wanzhi Steel Materials Co., Ltd		
Название Фабрики	Zhengzhou Wanzhi Steel Materials Co., Ltd		
Имя инспектора	Павел		
Адрес проведения	山东省滨州市博兴县盈鑫路12号 No. 12 Yingxin Road, Boxing County, Binzhou City, Shandong Province		
Кол-во человеко-дней	1		
Время инспекции	С-До	12:00	17:00
Наличие эталонного образца	Инспекция без образца		
Ссылка на фото	<a href="https://disk.yandex.ru/d/gesgA7oINTP_VQ">https://disk.yandex.ru/d/gesgA7oINTP_VQ</a>		



### ИТОГ

Пройдено

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКЦИИ

№	Категория	Результат	Комментарии
1	Количество	Соответствует	12 рулонов
2	Измерения	Соответствует	Цинковое покрытие не везде достигает значения 120 мкм. Минимальное значение 110.7
3	Упаковка и маркировка	Соответствует	Все как и в прошлый раз
4	Тесты	Ожидается решение	Цинковое покрытие не везде достигает значения 120 мкм. Минимальное значение 110.7
5	Оценка качества	Соответствует	Качество хорошее

#### ОЦЕНКА КАЧЕСТВА (ДЕФЕКТЫ)

	Критический	Значительный	Незначительный
Итого	2	0	0
Мах допустимое значение	3	5	7
Пройдено			

#### Наиболее критичные замечания

0.7x139 значение цинкового покрытия =110.27 мкм. 0.8x1250 значение цинкового покрытия =114.7 мкм.

Общий стандарт выборки:

ANSI/ASQZ1.4 (MIL-STD-105E)

Уровень контроля:

Level I

AQL лимит Critical/Major/Minor:

0/ 2.5/ 4.0

### ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

0.7x139 значение цинкового покрытия =110.27 мкм. 0.8x1250 значение цинкового покрытия =114.7 мкм.

**1 КОЛИЧЕСТВО**

Ожидаемый результат	Результат	Комментарии
Зафиксировать общее количество рулонов	Соответствует	12 рулонов


**ФОТО**

Общий вид единицы изделия	Общий вид продукции
	
Общий вид продукции	Общий вид продукции
	

**2 ИЗМЕРЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ**

Наименование	Размеры (согласно спецификации)	Эталонный образец	Образец 1	Образец 2	Образец 3	Образец 4	Образец 5
Толщина металла, вес, толщина цинкового покрытия	0,45 *137mm	0.45x137 мм	0.44x137	0.46x137	0.45x137	0.45x137	0.44x137
Толщина металла, вес, толщина цинкового покрытия	0.80*1250 mm	0.80*1253 mm	0.81*1253 mm	0.79*1253 mm	0.80*1253 mm	0.80*1253 mm	0.79*1253 mm
Толщина металла, вес, толщина цинкового покрытия	0.80*137 mm	0.80*137 mm	0.81*137 mm	0.80*137 mm	0.80*137 mm	0.79*137 mm	0.80*137 mm
Толщина металла, вес, толщина цинкового покрытия	0.70*137 mm	0.70*137 mm	0.71*137 mm	0.71*137 mm	0.69*137 mm	0.71*137 mm	0.70*137 mm
Толщина металла, вес, толщина цинкового покрытия	0.7*1250 mm	0.7*1250 mm	0.71*1250 mm	0.7*1250 mm	0.7*1250 mm	0.71*1250 mm	0.7*1250 mm

**ФОТО**

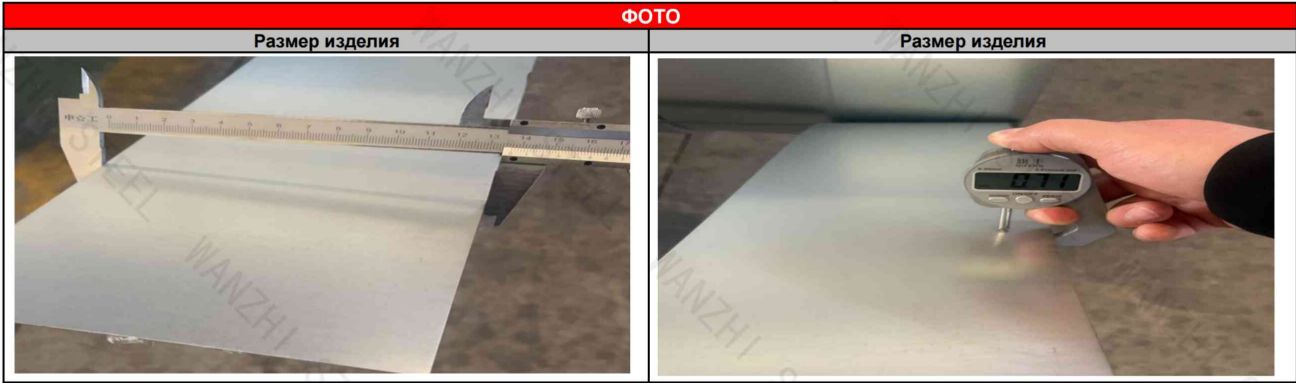

**3**

**УПАКОВКА И МАРКИРОВКА**

ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА И МАРКИРОВКА		
Ожидаемый результат	Результат	Комментарии
Упаковка должна быть целой, без повреждений и вмятин. На упаковке должна присутствовать маркировка. Упаковка способна обеспечить безопасность груза во время перевозки.	Присутствует	Упаковка надежная

**ФОТО**



**4**

**ТЕСТЫ**

Описание теста	Результат	Комментарии
Проверка толщины цинкового покрытия	0.7x139 значение цинкового покрытия =110.27 мкм. 0.8x1250 значение цинкового покрытия =114.7 мкм.	Метод основан на замере веса перед помещением образцов в кислоту. После 2 минут (температура выше 20 градусов) производится повторное взвешивание и по формуле высчитывается толщина покрытия.
Оценка ровности среза	Срез ровный	x

**ФОТО**

Тест 0.45x137

Пройдено



**5**

**ОБНАРУЖЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ**

ОБНАРУЖЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ	СТЕПЕНЬ КРИТИЧНОСТИ	КОЛИЧЕСТВО	КОММЕНТАРИИ
Транспортная упаковка с дефектами, отсутствует маркировка, упаковка не способна обеспечить сохранность груза при транспортировке	Maj	0	
Измерения/вес не соответствуют спецификации	Crit	2	Ценковое покрытие не везде достигает значения 120 мкм. Минимальное значение 110.7
Количество произведенного заказа не соответствует инвойсу	Crit	0	
Срез неровный	Maj	0	

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Результаты отчета, представленные выше, отражают выводы INCH, сделанные во время инспекции. Данный отчет не отменяет договорные обязательства Покупателя и/или Продавца, а также не ущемляет права Покупателя на предъявление претензий Продавцу/Поставщику с целью получения компенсации за любые очевидные и/или скрытые дефекты, в том числе те, которые не были обнаружены в ходе инспекции или в любое время после нее.

**КОНЕЦ ОТЧЕТА**